


付 表

当社該当品	種類	証号	呼称	組織	原 糸		密度 (本/in)		重 サ		引張強サ		伸ビ率	
					番手 号数	可 用 号数	タテ糸	ヨコ糸	g/m ²	oz/yd ²	タテ方向 kg	ヨコ方向 kg	タテ方向 %	ヨコ方向 %
日 出	上	0	1100	ヒラ	8	8	26~30	17~21	1080	31.8	175以上	220以上	43以下	16以下
		1	1101	ヒラ	8	6	26~30	16~20	1014	29.9	175以上	175以上	43以下	16以下
		2	1102	ヒラ	8	5	28~32	19~23	948	28.0	160以上	180以上	43以下	16以下
		3	1103	ヒラ	8	5	28~32	19~23	882	26.0	160以上	145以上	43以下	16以下
		4	1104	ヒラ	8	4	32~36	22~26	816	24.1	140以上	135以上	43以下	16以下
		5	1105	ヒラ	8	4	32~36	24~28	750	22.1	140以上	110以上	41以下	15以下
		6	1106	ヒラ	8	3	36~40	26~30	683	20.2	120以上	115以上	41以下	15以下
		7	1107	ヒラ	8	3	36~40	28~32	617	18.2	120以上	80以上	41以下	15以下
		8	1108	ヒラ	16	4	45~49	30~34	544	16.0	95以上	90以上	41以下	15以下
		9	1109	ヒラ	16	4	40~44	31~35	510	15.1	85以上	90以上	39以下	14以下
		10oz	1110	ヒラ	16	3	45~49	34~38	429	12.6	70以上	65以上	39以下	14以下
8oz	1111	ヒラ	16	2	47~51	34~38	343	10.1	45以上	65以上	39以下	14以下		
月 星	並	1	1201	ヒラ	10	7	28~32	18~22	1014	29.9	160以上	160以上	43以下	16以下
		2	1202	ヒラ	10	7	28~32	16~20	941	27.8	160以上	130以上	43以下	16以下
		3	1203	ヒラ	10	6	28~32	19~23	867	25.6	140以上	125以上	43以下	16以下
		4	1204	ヒラ	10	6	29~33	18~22	794	23.4	140以上	100以上	43以下	16以下
		5	1205	ヒラ	10	4	32~36	23~27	720	21.2	105以上	125以上	41以下	15以下
		6	1206	ヒラ	10	4	32~36	23~27	647	19.1	105以上	95以上	41以下	15以下
		7	1207	ヒラ	10	3	34~38	24~28	573	16.9	80以上	95以上	41以下	15以下
		7	1208	ヒラ	10	3	34~38	24~28	500	14.7	80以上	65以上	41以下	15以下
		12oz	1209	ヒラ	10	2	44~48	33~37	510	15.1	70以上	90以上	39以下	14以下
		10oz	1210	ヒラ	10	2	45~49	34~38	428	12.6	70以上	65以上	39以下	14以下
		8oz	1211	ヒラ	10	1	43~47	39~43	343	10.1	60以上	35以上	39以下	14以下

- 備 考
1. 糸の番手は綿番手により、その許容差は ±3%とする。
 2. 重サの許容差は ±3%とする。
 3. 重サは無水量に9%の水分を加えた重サとする。

付 図

単位 mm

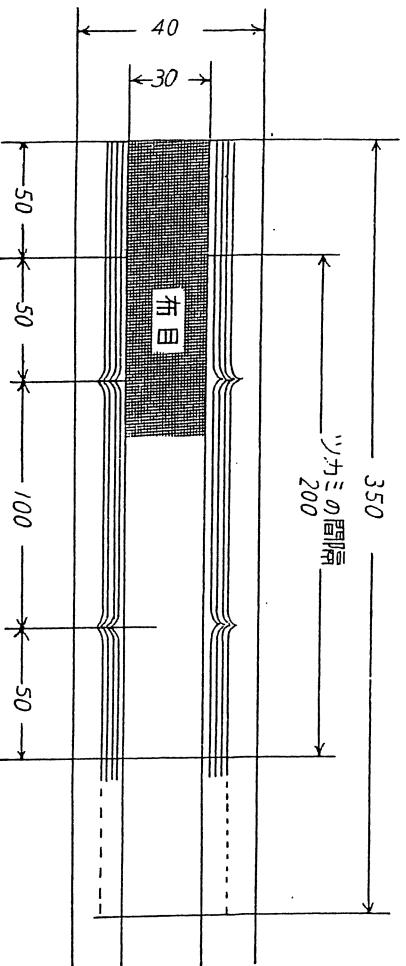

備 考 図は密度30本/in以上の場合を示す